EINBAUANLEITUNG
REAKTIONSHARZKLEBER

Aufkleben von Bordsteinen

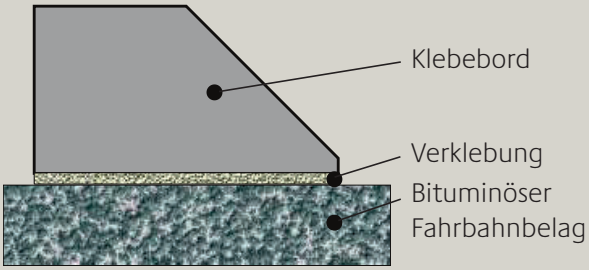

Sie arbeiten mit mehrkomponentigen Kunstharzen, hierbei gilt es einige Regeln zu beachten!

- Es entstehen starke Gerüche, die ggf. in eingeengten Räumen zu Problemen führen können. Bei Tiefgaragen o. ä. ist dies mit der Bauleitung abzustimmen/ggf. Info.-Material anfordern.
- Die Witterung kann kühl (bis 0° C), muss aber trocken sein. Bei hohen Temperaturen verringert sich die Verarbeitungszeit erheblich!
- Entsprechende Schutzkleidung tragen. (Schutzbrille/Handschuhe etc.). Hautkontakt mit den Kunstharzen vermeiden!

Der Untergrund:
Die Fahrbahn (bituminös oder Beton) muss tragfähig, eben, trocken und frei von öligen, weichen und ablösbaren Bestandteilen sein. Restfeuchte ggf. mit Propanbrenner trocknen.

Die Vorbeschichtung:
RU 380 (flüssiges Harz/der größere Blecheimer) wird mit dem Härterpulver (aus Plastikbeutel) entsprechend dem Bedarf in einem geeigneten Behältnis gut verrührt.
Härterbedarf, je nach Temperatur 1 - 3 Gew. % (1 Beutel = 100 g)
Verarbeitungszeit 12-15 min/Aushärtezeit 30 - 60 min (temperatur- und härtermengenabhängig)
Ein Kleinmengenversuch ist zu empfehlen.
Mit einer kurzflorigen lösemittelbeständigen Farbwalze wird die flüssige Masse filmbildend auf Fahrbahn und Steinunterseite aufgebracht.

Materialbedarf:	ca. 600 g/m² bei zweiseitigem Anstrich
Gebindegrößen:	1 Kanister RU 380 = 5 kg (großer Kanister mit flüssigem Harz)
	2 Beutel weißes Härterpulver á 100 Gramm

Der Kunststoffmörtel:
Der Kunststoffmörtel R 17 Pulver wird in einen sauberen Baueimer gefüllt.
Der Flüssighärter R 17 thix (aus dem kleineren Blechkanister) wird unter mehrmaligem Schütteln komplett entleert und beigemischt bis sich eine plastische Konsistenz einstellt.
Der Mörtel kann nun mit einer Kelle höhengerecht aufgebracht werden.
Bordsteine höhen- und fluchtgerecht setzen, seitlich herausquellenden Mörtel entfernen.

Verarbeitungszeit:	15 - 17 min. (temperaturabhängig)
Einbaudicke:	ca. 5 - 10 mm
Materialbedarf:	ca. 2 kg/m² je mm Schichtdicke
Gebindegrößen:	1 Sack R 17 = 15 kg Klebermaterial trocken
	1 Kanister R 17 thix - Härter (kleinerer Kanister mit flüssigem Härter)